




NSG Interior
NSGインテリア株式会社
<http://www.nsg-i.co.jp/>

きららる ウレオール


無鉛高級フロート鏡に特殊コーティングを施し従来品に比べ耐久性を高めました。



きららる ウレオール

通常の鏡は保護塗料が一層しかありません。

きららるウレオールは一層目の保護塗料の上からさらに保護性能が異なる特殊コーティングを施し、保護膜を二層にすることで、湿気と薬液から銀を守り、いつまでも光り輝く鏡をご提供します。

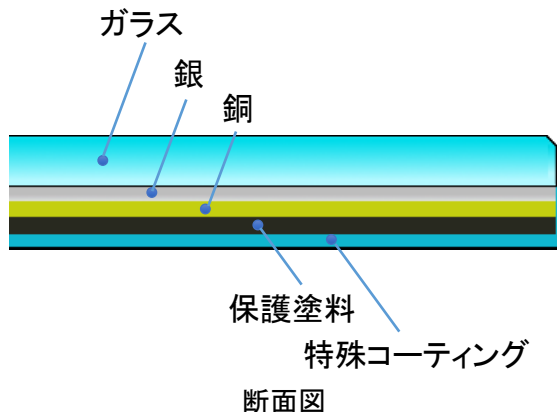

製品仕様

製品名	きららる ウレオール
型番	MO-OC (○部分硝子厚)
対応板厚	3ミリ、5ミリ、6ミリ、8ミリ
最大寸法	1200ミリ × 3000ミリ
最小寸法	300ミリ × 300ミリ

鏡面腐食促進試験	ウレオール加工有	ウレオール加工無
3%塩酸 常温浸漬 24時間 (*1)	異常無し	小口点蝕多
10%アンモニア水 常温浸漬 72時間 (*2)	異常無し	銅まで浸透剥離
35℃5%食塩水 30日間噴霧 (*3)	異常無し	コパー部腐食

*1と*2の試験では薬品で鏡面の腐食を促進させ耐久性の差を観察する
*3の試験は塩化ナトリウムイオンで金属錆の発生を促進させ耐久性の差を観察する

⚠️ ご注意

・本製品は内装用壁装材です、本来の用途以外に使用しないでください。

・工場で切断加工、穴あけ、切り欠き加工を施した後に特殊コーティングを施します。現場で切断をすると小口の保護性能が弱くなり本来の性能を発揮出来ない恐れがある為、避けて下さい。

・本製品の施工にはハイミラーセメダインスーパーと接着マットを用いて脱落の恐れが無いよう十分な接着強度を確保して下さい。

! 未永くお使い頂く為のお手入れについて

・汚れが付着した場合はガラスクリーナーや中性洗剤を用いて、やわらかい布等で拭き取って下さい。

・洗浄後は硝子表面に水分が残らない様に乾いた布でふきあげて下さい。

・塩素系やアルカリ系の合成洗剤は使用しないでください。鏡腐食の原因となります。

採用事例

- ・高級衣料品ブランド店舗内の姿見
- ・洗面化粧台
- ・一般住宅、家具、インテリア材料
- ・オフィスビル壁面や柱巻き等の内装材

お問い合わせ先

NSGインテリア株式会社

〒111-0036 東京都松ヶ谷3丁目13-5

TEL 03-3842-5821

<受付時間>月曜～金曜日 9:00～18:00 土日祝日を除く

*掲載している試験データは社内での比較試験であり性能を保証するものではありません。
*掲載内容は2016年8月のものであり、予告なく変更する可能性があります。予めご了承ください。